

Comparing the Influence of Common Beverages on the Color Stability of Heat Cure Acrylic Resins

Masomeh Rostamzadeh¹ 

Sana Takhtardeshir² 

Bijan Nouri³ 

1. **Corresponding Author:** Assistant Professor, Department of Prosthodontics, School of Dentistry, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran.

Email: masomehroostamzadeh460@gmail.com

2. Department of Prosthodontics, School of Dentistry, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran.

3. Associate Professor, Department of Epidemiology & Biostatistics, School of Medicine, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran.

Abstract

Introduction: The aim of this study is to investigate and compare the color changes in two types of heat-cure acrylic resins (Ivoclar and Acrosun) when immersed in common beverages such as coffee, tea, and soda for six days.

Materials & Methods: This experimental laboratory study involved the preparation of 60 heat-cure acrylic resins samples, with 30 from Ivoclar and 30 from Acrosun. The samples were divided into three subgroups and immersed in 200 ml of fresh solutions of one of the tested drinks (1% tea, 1% coffee, and soda) for six days and nights. The samples were then washed, dried, and examined using a solid reflective spectrophotometer. Colorimetry was performed based on the CIE Lab system.

Results: The study found that exposure to 1% tea and 1% coffee solutions caused significant color changes in both Ivoclar and Acrosun heat-cure acrylic samples. However, the Acrosun resin acrylic samples demonstrated less color change compared to the Ivoclar group when exposed to all three drinks. The amount of color change caused by exposure to soda for six days was less in both groups, with the Acrosun group performing better.

Conclusion: The study concludes that immersion in soda for six days caused less color change in both Ivoclar and Acrosun acrylic resins groups and had better performance. Acrosun resin acrylic samples experienced significantly less color change when exposed to all three drinks: 1%tea, 1% coffee, and soda. According to the NBS units index, no clinical difference was observed between the color change of the two groups of acrylic resins samples.

Key words: Prosthesis; Denture; Acrylic resins; Beverages; Properties.

Received: 13.11.2023

Revised: 09.02.2024

Accepted: 12.03.2024

How to cite: Rostamzadeh M, Takhtardeshir S, Nouri B. Comparing the Influence of Common Beverages on the Color Stability of Heat Cure Acrylic Resins. J Isfahan Dent Sch 2024; 20(1): 33-42.

مقایسه‌ی تأثیر نوشیدنی‌های مصرفی رایج، بر تغییر رنگ رزین‌های آکریلی گرمپخت

۱. نویسنده مسئول: استادیار، گروه پروتودانتیکس، دانشکده‌ی دندان پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران.
Email: masomehroostamzadeh460@gmail.com
۲. گروه پروتودانتیکس، دانشکده‌ی دندان پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران.
۳. دانشیار، گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران.

معصومه رستم‌زاده^۱ IDثنا تخت اردشیر^۲ IDبیژن نوری^۳ ID

چکیده

مقدمه: هدف این مطالعه، بررسی و مقایسه‌ی تغییرات رنگ در ۲ نوع رزین آکریلیک گرمپخت (ایوکالر و آکروسان) هنگام غوطه‌ور شدن در نوشیدنی‌های قهوه، چای و نوشابه بود.

مواد و روش‌ها: این مطالعه‌ی تجربی-آزمایشگاهی، شامل تهیه‌ی ۶۰ نمونه رزین آکریلیک گرمپخت (ایوکالر و آکروسان، هر کدام ۳۰ نمونه) بود و در بخش پروتزهای دندانی دانشگاه علوم پزشکی کردستان در سال ۱۴۰۲ انجام گرفت. نمونه‌ها به ۳ زیرگروه تقسیم و به مدت ۶ شبانه‌روز در محلول نوشیدنی‌های مورد آزمایش (چای ۱ درصد، قهوه ۱ درصد و نوشابه) غوطه‌ور شدند. نمونه‌ها توسط اسپکتروفوتومتر بررسی و رنگ‌سنجی بر اساس سیستم CIE Lab انجام شد. داده‌ها توسط آزمون Kolmogorov-Smirnov و مدل Two-way ANOVA با آزمون Tukey's post-hoc تحلیل شدند. سطح معنی‌داری کمتر از ۰/۰۵ در نظر گرفته شد.

یافته‌ها: نتایج مطالعه نشان داد محلول‌های چای ۱ درصد و قهوه ۱ درصد باعث تغییرات رنگ قابل توجهی در نمونه‌های دو گروه شد. نمونه‌های گروه آکروسان تغییر رنگ کمتری را نسبت به گروه ایوکالر در مواجهه با هر سه نوشیدنی نشان دادند. میزان تغییر رنگ ناشی از نوشابه در هر دو گروه کمتر بود و گروه آکروسان عملکرد بهتری داشت.

نتیجه‌گیری: غوطه‌وری در نوشابه تغییر رنگ کمتری در هر دو گروه ایوکالر و آکروسان ایجاد کرد. نمونه‌های گروه آکروسان به طور معنی‌داری در مواجهه با هر سه نوشیدنی، دچار تغییر رنگ کمتری شدند. طبق شاخص NBS-units از لحاظ بالینی تفاوتی میان تغییر رنگ نمونه‌های دو گروه رزین آکریلی مشاهده نشد.

کلید واژه‌ها: پروتز؛ دنچر؛ رزین آکریلی؛ نوشیدنی‌ها؛ خواص.

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۲/۱۲/۲۲

تاریخ اصلاح: ۱۴۰۲/۱۱/۲۰

تاریخ ارسال: ۱۴۰۲/۸/۲۲

استناد به مقاله: رستم‌زاده معصومه، تخت اردشیر ثنا، نوری بیژن. مقایسه‌ی تأثیر نوشیدنی‌های مصرفی رایج، بر تغییر رنگ رزین‌های آکریلی گرمپخت. مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان. ۱۴۰۳؛ ۲۰ (۱) ۳۳-۴۲.

مقدمه

امروزه ظاهر زیبا در کنار فانکشن‌هایی همچون تغذیه و صحبت کردن از جمله ملاک‌های حائز اهمیت درمان‌های دندان‌پزشکی برای بیمار و دندان‌پزشک به حساب می‌آید. پروتزهای دندانی متحرک کامل و پارسیل از جمله درمان‌های انتخابی برای جایگزین کردن نواحی بی‌دندان می‌باشند. در یک مطالعه‌ی انجام شده جهت بررسی فاکتورهای تأثیرگذار بر رضایتمندی بیماران دارای پروتز متحرک از ۱۸۳ داوطلب، ۳۱/۶۹ درصد افراد رضایتمندی ضعیف، ۴۷/۵۴ درصد رضایتمندی متوسط و تنها ۲۰/۷۷ درصد رضایتمندی بالایی از زیبایی درمان خود داشتند که بیانگر اهمیت پرداختن به عوامل تأثیرگذار بر ظاهر زیبای دنچر و ثبات آن طی سال‌ها استفاده می‌باشد (۱). بیس رزین آکرلی و دندان مصنوعی از اجزاء مشترک در دنچرهای کامل و پارسیل بوده که در زیبایی پروتز تأثیرگذارند. عوامل مختلفی مسبب تغییر ظاهری این ۲ جز بوده که آن‌ها را به دو دسته کلی شامل: عوامل ذاتی (Intrinsic factors) و عوامل خارجی (Extrinsic factors) تقسیم می‌کنند (۲). از جمله عوامل ذاتی می‌توان به کهنگی (Aging) رزین آکرلی اشاره کرد. از سوی دیگر جذب مایعات و استفاده از تمیزکننده‌ها در دسته عوامل خارجی قرار می‌گیرند که نسبت به عوامل ذاتی معمول‌تر می‌باشند. به دنبال این تغییر رنگ بیس دنچر و ظاهر نازیبا، کاهش اعتماد به نفس بیمار را خواهیم داشت و از این رو بیماران در اکثر مواقع درصدد درمان مجدد برمی‌آیند. پلی‌متیل متاکریلات (Polymethyl methacrylate) پلیمری است که به طور شایع در لابراتوارها، کلینیک‌های دندان‌پزشکی و صنعت به منظورهای مختلفی به کار گرفته می‌شود (۳).

PMMA غالب‌ترین و قدیمی‌ترین ماده‌ی مورد استفاده در ساخت بیس دنچرهای کامل و پارسیل است (۴، ۵)، که می‌توان به روش‌های مختلف مانند گرما، نور و انرژی مایکروویو آن را پلیمریزه کرد (۶). از جمله ویژگی‌های خوب آن می‌توان به ثبات ابعادی در محیط دهان، جذب

آب کم، مقرون به صرفه بودن، استحکام مناسب، سبک بودن، حلالیت پایین، زیبایی قابل قبول و سهولت فرآوری و بازسازی اشاره کرد (۳، ۵، ۷). از طرف دیگر برخی ویژگی‌های این ماده نیاز به بهبود دارند از جمله: مقاومت فشاری پایین، ضریب انتشار گرما پایین، استعداد به ترک برداشتن، ضریب انبساط گرمایی بالا، اعوجاج، تخلخل و ثبات رنگ ضعیف (۳).

تغییر رنگ بیس آکرلی دنچر متأثر از عوامل زیادی از جمله نحوه‌ی پخت، میزان پالیش و پرداخت، بهداشت دهان و تغذیه بیمار می‌باشد (۹-۸). پلی‌متیل متاکریلات، یک ماده‌ی هیدروفیل است و در صورتی که در معرض رنگ‌های خارجی حاصل از مصرف نوشیدنی‌های تیره رنگ و یا مواد غذایی با رنگ‌های مصنوعی قرار گیرد، در طولانی‌مدت تغییرات در رنگ، جلا و درخشندگی دنچر مشاهده خواهد شد که برای بیمار و دندان‌پزشک دارای اهمیت است (۱۰، ۱۱). رضایت بیمار از دنچر در رابطه با کیفیت زندگی او بسیار مهم است (۱۲) و از آنجایی که تغییر رنگ بیس دنچر یکی از رایج‌ترین ایرادات زیبایی عنوان شده توسط بیماران است، در صورت مشاهده‌ی هرگونه تغییر در رنگ و جلا بیس پروتز ممکن است بیمار خواستار یک دنچر نو شود (۱۰، ۱۱، ۱۳).

با توجه به این که زیبایی و فانکشن دغدغه‌ی اولیه‌ی تمامی بیماران خواستار درمان‌های پروتزی می‌باشند، خصوصیات مکانیکی مناسب و حفظ زیبایی ظاهری PMMA، فاکتورهای کلیدی در تعیین میزان موفقیت درمان پروتزی طی سالیان خواهند بود (۱۴، ۱۵). مطالعات متعددی در زمینه‌ی بررسی جنبه‌های مختلف زیبایی در درمان‌های پروتزی تا به امروز صورت گرفته است که گروهی از آن‌ها به میزان تأثیر نوشیدنی‌های رایج بر تغییر رنگ بیس آکرلی دنچرهای کامل و پارسیل پرداخته‌اند. اما هدف از انجام این مطالعه، ارزیابی و مقایسه تغییر رنگ ایجاد شده در ۲ برند آکرلی پختنی متفاوت (ایوکولار و آکروسان) در اثر نوشیدنی‌های رنگ‌زا رایج در ایران (چای، قهوه و نوشابه)

- گروه دوم شامل ۱۰ نمونه رزین آکرلیکی از برند آکروسان در محلول قهوه ۱ درصد.
 - گروه سوم شامل ۱۰ نمونه رزین آکرلیکی از برند ایوکلا در محلول چای ۱ درصد.
 - گروه چهارم شامل ۱۰ نمونه رزین آکرلیکی از برند آکروسان در محلول چای ۱ درصد.
 - گروه پنجم شامل ۱۰ نمونه رزین آکرلیکی از برند ایوکلا در محلول نوشابه از برند کوکا کولا.
 - گروه ششم شامل ۱۰ نمونه رزین آکرلیکی از برند آکروسان در محلول نوشابه از برند کوکا کولا.
- سپس جهت تهیه نمونه‌های یکسان و یکدست رزین آکرلیکی، دای‌های شیشه‌ای دیسک شکل به ابعاد دقیق و مشابه تهیه شدند (شکل ۱).



شکل ۱: تصویر دای‌های شیشه‌ای

تمام سطوح دای‌ها جهت ایجا فضا برای پالیش و پرداخت و جداسازی آسان از گچ، با موم رز به ضخامت ۱/۵ میلی‌متر پوشانده شد. مراحل مفل‌گذاری با گچ دندان‌پزشکی در لابراتوار انجام شده و پس از آن دای‌های شیشه‌ای خارج شدند. حذف موم نیز توسط آب جوش صورت گرفت. پودر و مونومر هر یک از برندها مطابق دستور کارخانه مخلوط شده و به صورت کانونشال در فضای ایجاد شده پس از خارج‌سازی دای‌های شیشه‌ای، پک شدند. پس از پرس ۲ مرحله‌ای، پلیمریزاسیون به

می‌باشد تا بتوان از نتایج آن در تصمیم‌گیری برای انتخاب ماده‌ی مناسب بیس دینچر، به منظوره‌ای مختلف، به بیماران، لابراتوار است‌ها و دندان‌پزشکان آگاهی داد. فرضیه‌ی صفر در این مطالعه مبنی بر این است که میزان تغییر رنگ رزین‌های آکرلیکی در هر دو گروه مورد مطالعه و در انواع نوشیدنی‌ها یکسان است.

مواد و روش‌ها

در این مطالعه‌ی تجربی- آزمایشگاهی که در بخش پروتزهای دندانی دانشکده‌ی دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کردستان در پاییز سال ۱۴۰۲ انجام گرفت، جامعه‌ی مورد مطالعه شامل ۶۰ نمونه یکسان دیسک شکل از جنس رزین آکرلیکی گرماپخت به قطر ۱۵ و ضخامت ۲ میلی‌متر بود. ۳۰ عدد از نمونه‌ها از برند ایوکلا (Ivoclar Vivadent s.r.l., Casalecchio di Reno, Italy) و مابقی از برند آکروسان (BetaDent, Tehran, Iran) بودند. روش نمونه‌گیری به صورت تصادفی ساده بود. معیار ورود نمونه‌ها، اندازه‌ی یکسان و یکدست بودن آن‌ها و معیار خروج نمونه‌ها، وجود حباب، ترک و یا هرگونه نقص آن‌ها بود. با استفاده از نتایج مطالعه‌ی Bitencourt و همکاران و با در نظر گرفتن سطح اطمینان ۹۵ درصد و توان آزمون ۹۰ درصد حجم نمونه برای یک مطالعه فاکتوریال با دو فاکتور نوع رزین و نوع نوشیدنی، توسط فرمول زیر و با استفاده از نسخه‌ی ۱۷ نرم‌افزار STATA محاسبه شد که برابر ۱۰ نمونه در هر گروه و در مجموع ۶۰ نمونه خواهد بود (۱۶).

$$n = \frac{\left(Z_{1-\frac{\alpha}{2}} + Z_{1-\beta} \right)^2 [\sigma_1^2 + \sigma_2^2]}{(\mu_1 - \mu_2)^2}$$

سپس نمونه‌ها در ۶ گروه ۱۰ تایی به صورت زیر دسته‌بندی شدند:

- گروه اول شامل ۱۰ نمونه رزین آکرلیکی از برند ایوکلا در محلول قهوه ۱ درصد.

سیستم استاندارد CIE Lab می‌باشد. این سیستم، رنگ‌ها را تحت عنوان ۳ پارامتر L^* ، a^* و b^* توصیف می‌کند. L بیانگر میزان روشنایی بوده که ۰ آن نشان‌دهنده‌ی سیاه و ۱۰۰ مربوط به سفید می‌باشد. همچنین پارامتر a نشان‌دهنده‌ی میزان قرمزی-سبزی و پارامتر b بیانگر میزان زرد-آبی بودن رنگ مورد ارزیابی است (۱۷). در ابتدای جلسه دستگاه طبق دستور کارخانه کالیبره شد. سپس هر نمونه ۳ بار مورد ارزیابی قرار گرفت و اعداد مربوطه ثبت شد.



شکل ۳: تصاویری از دستگاه اسپکتروفوتومتر انعکاسی
جامدات X-rite sp62

مشخصات این اسپکتروفوتومتر به شرح زیر بود:
Voltage: 12VDC, Current: 700mA, Spectral range: 400 nm – 700 nm
Measurement time: 2 seconds, Display: 128 x 256 pixels Graphic display

جهت انجام آزمایش ۲۰۰ میلی‌لیتر از هر کدام از محلول‌های رنگ‌زا تهیه شد و تمامی نمونه‌ها در آن‌ها غوطه‌ور شدند. برای تهیه محلول‌های چای و قهوه با غلظت ۱ درصد، مقدار ۴ گرم از چای سیلان اکبر (Akbar brothers, Colombo, Sri Lanka) و ۴ گرم قهوه فوری نسکافه گلد (Nestlé, Orbe, Switzerland) هر یک در ۴۰۰ میلی‌لیتر آب مقطر در حال جوش به مدت ۲ دقیقه حل شدند. پس از آن که محلول چای از صافی رد شد، هر ۲ محلول به ۲ قسمت یکسان به حجم ۲۰۰ میلی‌لیتر تقسیم و در ظرف‌های جداگانه ریخته شدند. نوشابه به صورت از قبل آماده کارخانه‌ای از برند کوکاکولا (Khoshgavar, Mashhad, Iran) مورد استفاده قرار گرفت.

وسیله‌ی حمام آب ۱۰۰ سانتی‌گراد و به مدت ۲۰ دقیقه صورت گرفت. پس از اتمام پلیمریزاسیون، اجازه داده شد که مفل‌ها به دمای اتاق برسند و بعد از آن نمونه‌ها خارج شده و اضافات گچ روی آن‌ها پاک شدند. برای پرداخت نمونه‌ها و حذف اضافات رزینی از فرز کارباید (Teeskavan, Hashtgerd, Iran) بهره گرفته شد. بعد از آن قطر و ضخامت همگی نمونه‌ها توسط گیج ارزیابی شد تا نمونه‌های یکسانی به قطر ۱۵ و ضخامت ۲ میلی‌متر داشته باشیم. در کناره‌های نمونه‌ها توسط فرز کارباید کوچک یک سوراخ ریز جهت استفاده در مرحله برچسب‌گذاری ایجاد گردید (شکل ۲). به منظور پالیش نمونه‌ها، کاغذهای سیلیکون کارباید (EVE Ernst Vetter, Keltern, Germany) مرطوب مورد استفاده قرار گرفت و یک سطح از همه‌ی آن‌ها پالیش شد. در نهایت دیسک‌های تهیه شده توسط آب لوله‌کشی شستشو داده شده و به مدت ۲۴ ساعت در آب و دمای اتاق نگهداری شدند. به منظور کاهش خطا همه نمونه‌ها توسط یک شخص تهیه شدند.



شکل ۲: تصویری از نمونه‌های تهیه شده

همه‌ی نمونه‌ها قبل از مواجهه با نوشیدنی‌های رنگ‌زا، توسط دستگاه اسپکتروفوتومتر انعکاسی جامدات X-rite sp62 (Pantone, Grand Rapids, United States of America) رنگ‌سنجی شدند. طبق مطالعات این دستگاه دقیق‌ترین و مناسب‌ترین گزینه میان همه‌ی دستگاه‌ها جهت انجام این امر می‌باشد (۲) و از این‌رو جهت دسترسی به آن از همکاری پژوهشکده‌ی دندان‌پزشکی دانشگاه تهران بهره گرفته شد (شکل ۳). اساس این دستگاه بر حسب

$$\Delta E_{ab} = \sqrt{(L_{after}-L_{before})^2 + (a_{after}-a_{before})^2 + (b_{after}-b_{before})^2}$$



شکل ۴: مقایسه‌ی تغییر رنگ حاصل از مواجهه با محلول نوشیدنی‌های رنگ‌زا بین نمونه‌های آکروسان و ایوکلار

به منظور مرتبط ساختن اختلاف رنگ محاسبه شده (ΔE) با آنچه که در کلینیک مورد توجه است، داده‌ها بر حسب شاخص (National Bureau of standard units) NBS units نیز ارائه شدند (جدول ۱) (۱۸).

$$NBS\ units = \Delta E \times 0.92$$

یافته‌ها

داده‌های جمع‌آوری شده طی این مطالعه، وارد نسخه‌ی ۲۶ نرم‌افزار SPSS (version 26, IBM Corporation, Armonk, NY) شدند. ابتدا فرض نرمال بودن متغیر ΔE (تغییر رنگ) با استفاده از آزمون Kolmogorov-Smirnov بررسی و مشخص شد این متغیر در تمام گروه‌ها دارای توزیع نرمال است.

۱۰ نمونه برای هر ظرف در نظر گرفته شد و نمونه‌های تهیه شده از هر کدام از برندها به ۳ زیر گروه تقسیم شدند. ابتدا تک‌تک نمونه‌ها برچسب‌گذاری شده و سپس به طوری داخل ظرف‌ها قرار گرفتند که سطح پالیش نشده آن‌ها در تماس با کف ظرف بود اما نمونه‌ها با یکدیگر و با دیوارهای ظرف تماس نداشتند.

بر اساس مطالعه‌ی Guler و همکاران که زمان غوطه‌وری استاندارد برای ۱ ماه را ۲۴ ساعت (مطابق ادعای تولیدکننده قهوه که میانگین زمان مصرف ۱ فنجان نوشیدنی ۱۵ دقیقه و در میان مصرف‌کنندگان قهوه، میانگین مصرف ۳/۲ فنجان در روز است) تخمین زدند (۱۷)، هر زیر گروه به مدت ۶ شبانه‌روز (زمان استاندارد به منزله تخمین ۶ ماه مصرف نوشیدنی) در یکی از نوشیدنی‌های رنگ‌زای تهیه شده غوطه‌ور شدند. نمونه‌ها در محلول‌های مورد مطالعه طی ۶ شبانه‌روز در انکوباتور و در دمای $37^{\circ}C$ نگهداری شدند. هر ۲۴ ساعت محلول‌ها از نو تهیه شده و تعویض می‌شدند. جهت کاهش خطا محلول‌ها طی مطالعه توسط یک شخص تهیه می‌شدند.

پس از گذشت ۶ روز تمامی نمونه‌ها از محلول‌ها خارج و تک به تک توسط آب مقطر شستشو داده شدند. در این مرحله مجدداً همه‌ی نمونه‌ها توسط دستگاه اسپکتروفوتومتر ۳ مرتبه رنگ‌سنجی شدند. در نهایت تصویر نمونه‌های تمامی گروه‌ها در شکل ۴ آورده شده است.

جهت محاسبه‌ی اختلاف رنگ بین قبل و بعد از غوطه‌وری نمونه‌ها در محلول‌های رنگ‌زا، از فرمول زیر بهره گرفته شد:

جدول ۱: شاخص NBS units

NBS unit	Critical remarks of color differences	
۰/۰ – ۰/۵	Trace	Extremely slight change
۰/۵ – ۱/۵	Slight	Slight change
۱/۵ – ۳	Noticeable	Perceivable
۳ – ۶	Appreciable	Marked Change
۶ – ۱۲	Much	Extremely marked change
۱۲ و بیشتر	Very much	Change to other color

جدول ۲: میانگین $\pm$ انحراف معیار میزان ΔE برحسب رزین و نوشیدنی

کلی	نوشیدنی				
	قهوه	چای	نوشابه		
رزین				آکروسان	
	$4/647 \pm 0/118$	$4/701 \pm 0/671$	$5/354 \pm 0/633$	$3/887 \pm 0/327$	
	$5/520 \pm 1/431$	$5/020 \pm 0/438$	$5/973 \pm 0/437$	$4/031 \pm 0/428$	ایوکلار
کلی	$4/860 \pm 0/575$	$5/664 \pm 0/617$	$3/959 \pm 0/378$		

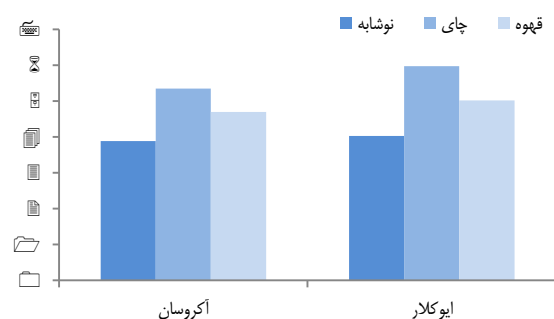
۱ درصد چای به مدت ۶ شبانه‌روز مشاهده شد. کمترین مقدار Δa مربوط به نوشیدنی قهوه و کمترین مقدار Δb در رابطه با نوشابه بود. بیشترین مقدار پارامتر ΔE هم در محلول چای ۱ درصد یافت شد.

مطابق یافته‌ها، آکروسان، بیشترین مقادیر Δa و Δb مربوط به محلول چای ۱ درصد به مدت ۶ شبانه‌روز بود. کمترین مقدار Δa در محلول قهوه ۱ درصد و کمترین مقدار Δb در نوشیدنی نوشابه یافت شد. بیشترین و کمترین مقدار پارامتر ΔL به ترتیب در محلول قهوه ۱ درصد و چای ۱ درصد به مدت ۶ شبانه‌روز مشاهده گردید. در نهایت بیشترین مقدار ΔE در نمونه‌های آکروسان به محلول چای ۱ درصد و کمترین مقدار آن به نوشابه کارخانه‌ای مربوط بود.

مقایسه‌ی زوجی میزان تغییر رنگ (ΔE) به وجود آمده توسط نوشیدنی‌های نوشابه، قهوه و چای در هر دو گروه رزین آکرلیکی ایوکلار و آکروسان، بیانگر تفاوت آماری معنی‌داری بود ($p \text{ value} < 0/001$). از لحاظ آماری میزان تغییر رنگ در گروه ایوکلار از آکروسان بیشتر بوده و این اختلاف معنی‌دار می‌باشد ($p \text{ value} = 0/008$). تفاوت میزان تغییر رنگ برای نوشیدنی‌های مختلف نیز معنی‌دار است ($p \text{ value} < 0/001$). اما اثر متقابل رزین و نوشیدنی معنی‌دار نبود ($p \text{ value} = 0/328$).

توزیع مقادیر شاخص NBS unit تمامی نمونه‌ها در جدول ۳ ارائه شده است. اکثر نمونه‌ها (۹۶/۷۰ درصد) در دسته تغییرات قابل ملاحظه (۳-۶ NBS unit) و تنها ۲ نمونه (۳/۳۰ درصد) در دسته تغییرات زیاد (۱۲-۶ NBS unit) قرار داشتند.

سپس تأثیر رزین و نوشیدنی بر ΔE با استفاده از مدل two-way ANOVA با تست Tukey's post-hoc تحلیل شدند. سطح معنی‌داری کمتر از ۰/۰۵ در نظر گرفته شد. جدول ۲ و نمودار ۱ میانگین (انحراف معیار) میزان ΔE را برحسب رزین و نوشیدنی نشان می‌دهند. میزان تغییر رنگ در گروه ایوکلار به شکل معنی‌داری بیشتر از گروه آکروسان بود ($p \text{ value} = 0/008$). تفاوت میزان تغییر رنگ برای نوشیدنی‌های مختلف نیز معنی‌دار بود ($p \text{ value} = 0/000$). اثر متقابل رزین و نوشیدنی نیز معنی‌دار نمی‌باشد ($p \text{ value} = 0/328$).

نمودار ۱: مقایسه‌ی میانگین ΔE بین آکرلیک پختنی ایوکلار و آکروسان به تفکیک نوشیدنی رنگ‌زا

مقادیر پارامترهای L (نشان‌دهنده‌ی میزان روشنایی)، a (بیانگر قرمزی-سبزی)، b (نشان‌دهنده‌ی زرد-آبی) و در نهایت ΔE برای هر یک از نمونه‌های آکرلیک پختنی ایوکلار ارائه شد که بیشترین و کمترین مقادیر ΔL به ترتیب مربوط به محلول ۱ درصد قهوه به مدت ۶ شبانه‌روز و نوشابه آماده کارخانه‌ای به مدت ۶ شبانه‌روز می‌باشد. بیشترین مقادیر Δa و Δb در محلول

جدول ۳: بررسی توزیع تمامی نمونه‌ها بر حسب شاخص

NBS	
NBS unit	تعداد (درصد)
۵/۰ - ۰	۰ (۰)
۵/۱ - ۵/۰	۰ (۰)
۵/۱ - ۳	۰ (۰)
۳ - ۶	۵۸ (۹۶/۷۰)
۶ - ۱۲	۲ (۳/۳۰)
۱۲ <	۰ (۰)

در بررسی نمونه‌های آکرلیل گرماپخت آکروسان، ۲۹ عدد (۹۶/۶۷ درصد) از مجموع ۳۰ نمونه این گروه، در دسته تغییرات قابل ملاحظه (۳ - ۶ NBS unit) و ۱ نمونه (۳/۳۳ درصد) در دسته تغییرات زیاد (۶ - ۱۲ NBS unit) گروه‌بندی می‌شود. همچنین، در بررسی نمونه‌های آکرلیل گرماپخت ایوکلار، از مجموع ۳۰ نمونه این گروه، ۲۹ عدد از آن‌ها (۹۶/۶۷ درصد) در دسته تغییرات قابل ملاحظه (۳ - ۶ NBS unit) و تنها ۱ نمونه (۳/۳۳ درصد) در دسته تغییرات زیاد (۶ - ۱۲ NBS unit) قرار می‌گیرند.

بحث

در مطالعه‌ی حاضر، این فرضیه که میزان تغییر رنگ رزین‌های آکرلیلی در هر دو گروه مورد مطالعه و در انواع نوشیدنی‌ها یکسان است، رد شد و نتایج نشان دادند که محلول نوشیدنی چای نسبت به قهوه تأثیر قابل توجه‌تری بر نمونه‌های رزین آکریلیک هر دو گروه گذاشته بود که هم راستا با نتایج به دست آمده از مطالعات Waldemarin و همکاران (۱۹)، Turker و همکاران (۲۰) و Papathanasiou و همکاران (۲۱) می‌باشد. قهوه و چای جدای از pH پایین‌شان، دارای ترکیبات یونیزه‌کننده و متابولیت‌های واکنشی ثانویه زیادی همچون رنگدانه‌ها، فنول‌ها (همچون کافئین) و ساپونین (نوعی بایوسورفاکتانت) بوده که جذب این مواد توسط سطح رزین آکریلیک عامل تغییر رنگ ناشی از غوطه‌وری نمونه‌ها در آن‌ها می‌باشد (۱۷، ۲۲). اینکه تغییر رنگ به وجود آمده در این مطالعه در اثر نوشیدنی چای بیشتر از قهوه گزارش

شد می‌تواند به علت وجود ترکیبات قطبی بیشتر در چای مورد آزمایش نسبت به قهوه انتخاب شده باشد (۲۳). به علاوه غلظت محلول‌ها و شیوه‌ی تهیه آنان نیز بی‌تأثیر نخواهند بود.

نتایج مطالعات Amin و همکاران (۲۲)، Azmy و همکاران (۲۳) و Vaddamanu و همکاران (۲۴) و با توجه به اینکه مبنی بر میزان تغییر رنگ بیشتر در اثر مواجهه با قهوه نسبت به چای بود، با آنچه در مطالعه‌ی حاضر به دست آمد مطابقت نداشت. همان‌طور که اشاره شد یکی از دلایل این اختلاف در نتایج می‌تواند مربوط به ترکیبات مواد مورد آزمایش، طرز تهیه و غلظت‌های متفاوت محلول‌ها در مطالعات مختلف باشد. همچنین دستگاه به کار گرفته شده در رنگ‌سنجی نمونه‌ها و میزان مونومر آزاد باقی‌مانده آن‌ها نیز می‌تواند در اختلاف نتایج تأثیرگذار باشد.

مطالعات مختلف عنوان کرده‌اند که تفاوت تغییر رنگ در نمونه‌های رزین آکریلیک متفاوت در مواجهه با نوشیدنی یکسان می‌تواند به دلایل متعدد از جمله: صافی سطحی، جذب آب، میزان مونومر آزاد و به دنبال آن تخلخل باشد (۲۰، ۲۲).

از محدودیت‌های مطالعه‌ی حاضر می‌توان به عدم قابلیت ارزیابی تمامی فاکتورهای بالینی تأثیرگذار بر ثبات رنگ رزین آکرلیلی مانند نواحی آناتومیک سطوح تماسی، فاکتورهای مربوط به بزاق (پروتئین‌ها و آنزیم‌ها) و تفاوت میزان خشونت سطحی دنچر با نمونه‌های دیسک شکل اشاره کرد.

در راستای موضوع مورد بحث در این مطالعه، پیشنهاد می‌شود که در مطالعات مشابه، اثر غلظت‌های متفاوت از نوشیدنی‌های رنگ‌زا و اثرات بزاق مصنوعی در ترکیب با نوشیدنی‌های مختلف در تنوع‌های زمانی بیشتر بر تغییر رنگ رزین‌های آکرلیلی بررسی گردد.

نتیجه‌گیری

طبق یافته‌های به دست آمده، در هر دو گروه رزین

آمده در نمونه‌های ۲ گروه را گزارش نکرد و از لحاظ کلینیکی تغییر رنگ حاصل در هر ۲ گروه مشابه بود.

سپاسگزار

از مسئولین محترم پژوهشکده دندانپزشکی دانشگاه تهران که ما را در انجام این پژوهش یاری رساندند کمال تشکر را داریم.

آکرلیک ایوکلا و آکروسان، نوشیدنی نوشابه به مدت ۶ شبانه‌روز تغییر رنگ کمتری ایجاد و عملکرد بهتری داشت. در مواجهه با هر سه نوشیدنی چای ۱ درصد، قهوه ۱ درصد و نوشابه، نمونه‌های رزین آکرلیک آکروسان به طور معنی‌داری دچار تغییر رنگ کمتری شده بودند. ارتباط متقابل رزین و نوشیدنی معنی‌دار نبود. نتایج به دست آمده بر حسب شاخص *NBS units* تفاوتی میان تغییر رنگ به وجود

References

1. Kavita K, Iqbal MA, Singh R, Singh S, Nazeer J, Singh R. Factors affecting patient satisfaction among patients undergone removable prosthodontic rehabilitation. *J Family Med Prim Care* 2020; 9(7): 3544-8.
2. Dimitrova M, Corsalini M, Kazakova R, Vlahova A, Barile G, Dell'Olio F, et al. Color stability determination of CAD/CAM milled and 3D printed acrylic resins for denture bases: A narrative review. *J Compos Sci* 2022; 6(7): 201.
3. Zafar MS. Prosthodontic Applications of polymethyl methacrylate (PMMA): An update. *Polymers (Basel)* 2020; 12(10): 2299.
4. Gad MM, Abualsaud R, Fouda SM, Rahoma A, Al-Thobity AM, Khan SQ, et al. Color stability and surface properties of PMMA/ZrO₂ nanocomposite denture base material after using denture cleanser. *Int J Biomater* 2021; 2021: 6668577.
5. Hada T, Kanazawa M, Iwaki M, Katheng A, Minakuchi S. Comparison of mechanical properties of PMMA disks for digitally designed dentures. *Polymers (Basel)* 2021; 13(11): 1745.
6. Ozkir SE, Yilmaz B, Unal SM, Culhaoglu A, Kurkcuoglu I. Effect of heat polymerization conditions and microwave on the flexural strength of polymethyl methacrylate. *Eur J Dent* 2018; 12(1): 116-9.
7. Al-Dwairi ZN, Tahboub KY, Baba NZ, Goodacre CJ, Özcan M. A Comparison of the surface properties of CAD/CAM and conventional polymethylmethacrylate (PMMA). *J Prosthodont* 2019; 28(4): 452-7.
8. Ayaz EA, Ustun SE. Effect of staining and denture cleaning on color stability of differently polymerized denture base acrylic resins. *Niger J Clin Pract* 2020; 23(3): 304-9.
9. Melo CB, Feitosa MD, Maia SD, Barreto JO, Peixoto RF, Regis RR. Effect of a continuous mechanical polishing protocol on the color stainability, microhardness, mass, and surface roughness of denture base acrylic resin. *J Prosthet Dent* 2021; 126(6): 796-802.
10. Alhotan A, Elraggal A, Yates J, Haider J, Jurado CA, Silikas N. Effect of different solutions on the colour stability of nanoparticles or fibre reinforced PMMA. *Polymers (Basel)* 2022; 14(8): 1521.
11. Zidan S, Silikas N, Haider J, Yates J. Effect of cleansers on the colour stability of zirconia impregnated PMMA Bio-Nanocomposite. *Nanomaterials (Basel)* 2020; 10(9): 1757.
12. Soboleva U, Rogovska I. Edentulous patient satisfaction with conventional complete dentures. *Medicina (Kaunas)* 2022; 58(3): 344.
13. Banu F, Jeyapalan K, Kumar V A, Modi K. Comparison of colour stability between various denture base resins on staining and denture cleansing using commercially available denture cleansers. *Cureus* 2020; 12(1): e6698.
14. Coutinho CA, Hegde D, Sanjeevan V, Coutinho IF, Priya A. Comparative evaluation of color stability of three commercially available provisional restorative materials: An in vitro study. *J Indian Prosthodont Soc* 2021; 21(2): 161-6.
15. Raszewski Z, Nowakowska D, Więckiewicz W, Nowakowska-Toporowska A. The effect of chlorhexidine disinfectant gels with anti-discoloration systems on color and mechanical properties of PMMA resin for dental applications. *Polymers (Basel)* 2021; 13(11): 1800.

16. Bitencourt SB, Catanoze IA, da Silva EVF, Dos Santos PH, Dos Santos DM, Turcio KHL, et al. Effect of acidic beverages on surface roughness and color stability of artificial teeth and acrylic resin. *J Adv Prosthodont* 2020; 12(2): 55-60.
17. Guler AU, Yilmaz F, Kulunk T, Guler E, Kurt S. Effects of different drinks on stainability of resin composite provisional restorative materials. *J Prosthet Dent* 2005; 94(2): 118-24.
18. Bagheri R, Burrow MF, Tyas M. Influence of food-simulating solutions and surface finish on susceptibility to staining of aesthetic restorative materials. *J Dent* 2005; 33(5): 389-98.
19. Waldemarin RF, Terra PC, Pinto LR, Faot F, Camacho GB. Color change in acrylic resin processed in three ways after immersion in water, cola, coffee, mate and wine. *Acta Odontol Latinoam* 2013; 26(3): 138-43.
20. Turker B, Sener D, Akkus E, Bugurman B. Effect of staining solutions on the colour stability and surface properties of denture base material. *Balk J Dent Med* 2012; 16(1): 49-56.
21. Papathanasiou I, Papavasiliou G, Kamposiora P, Zoidis P. Effect of staining solutions on color stability, gloss and surface roughness of removable partial dental prosthetic polymers. *J Prosthodont* 2022; 31(1): 65-71.
22. Amin F, Rehman A, Azizudin S. Spectrophotometric assessment of color changes of heat cure acrylic resins after exposure to commonly consumed beverages. *J Dow Univ Health Sci* 2014; 8(2): 62-6.
23. Azmy E, Al-Kholy MRZ, Gad MM, Al-Thobity AM, Emam AM, Helal MA. Influence of different beverages on the color stability of nanocomposite denture base materials. *Int J Dent* 2021; 2021: 5861848.
24. Vaddamanu SK, Vyas R, Pati SK, Thakkar R, Kumar A, Badiyani BK. Effect of food colorants on color of denture base acrylic resins. *J Pharm Bioallied Sci* 2021; 13(Suppl 1): S664-6.